

Науково-випробувальний відділ науково-дослідного центру випробувань, експертизи та сертифікації
персональних броньованих засобів захисту Національного університету оборони України,
03049, м. Київ, проспект Повітряних Сил, 28, тел.: (044) 271-09-45, e-mail: nvv_nuou@post.mil.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник науково-випробувального відділу
науково-дослідного центру ВЕС ПБЗЗ
Національного університету оборони України
полковник Сергій БІСИК
25 вересня 2024 року

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № 555/2024

Бронеплити з НВМПЕ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бронікс-Дефенс»

(01014, м. Львів, вул. Жовківська, буд. 30, ЄДРПОУ 44994691)

(назва та адреса замовника)

1 ПІДСТАВА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ:

- лист (клопотання) на проведення балістичних випробувань від директора ТОВ «Бронікс-Дефенс» від 01.08.2024 р.;
- договір на проведення балістичних випробувань № 118/3/24 від 08.08.2024 р.;
- наказ начальника НУОУ № 334 від 20.09.2024 р.

2 ОБ'ЄКТИ ВИПРОБУВАНЬ:

- 2.1 Зразки на балістичні випробування було надано 21 серпня 2024 року.
- 2.1.1 Зразок № 555/2.1 – жорсткий броньований елемент з НВМПЕ в комплекті з демпфером (16 мм), масою 1,14 кг, розмір М, зовнішні розміри 250x300 мм, товщина 15 мм., серійний номер АРНМН-0001, номер партії ВН2406625, дата виготовлення 09.2024 р.
- 2.1.2 Зразок № 555/2.2 – жорсткий броньований елемент з НВМПЕ в комплекті з демпфером (16 мм), масою 1,14 кг, розмір М, зовнішні розміри 250x300 мм, товщина 15 мм., серійний номер АРНМН-0002, номер партії ВН2406625, дата виготовлення 09.2024 р.
- 2.2 Загальний вигляд та комплектація зразків наведено в додатку № 1 до протоколу.
- 2.3 Документація на зразки не надавалась.
- 2.4 Замовник випробувань: ТОВ «Бронікс-Дефенс».

3 ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА МАРКУВАННЯ ЗРАЗКІВ

- 3.1 Зразки призначені для індивідуального захисту людини від ураження кулями вогнепальної зброї та уламками боеприпасів.
- 3.2 Акт відбору зразків не надавався.
- 3.3 Акт ідентифікації зразків, що надійшли на випробування від 25 вересня 2024 р. (додаток № 2).
- 3.4 Комплектність зразків: жорсткі броньовані елементи (бронеплити) – 2 од.
- 3.5 Маркування зразків нанесено на внутрішній стороні зразків.

4 МІСЦЕ, ДАТА, МЕТА ТА ОПИС ВИПРОБУВАННЯ

- 4.1 Місце проведення випробування: науково-випробувальний відділ (далі по тексту НВВ), 03049, м. Київ, проспект Повітряних Сил, 28, корпус № 1, код ЄДРПОУ 07834530.
- 4.2 Випробування проводились 25 вересня 2024 року.
- 4.3 Мета випробування: підтвердження 3 класу захисту згідно вимог ДСТУ 8782:2018, за нормальних кліматичних умов.
- 4.4 Особовий склад НВВ який проводив випробування:
 - керівник випробування – начальник НВВ полковник Бісик С.П.;
 - керівник з якості – ПНС НВВ полковник Бузницький В.В.;
 - СНС НВВ полковник Кухта В.В.;
 - НС НВВ підполковник Муринець Ю.В.
- 4.5 Випробування проводились за таких умов: температура навколишнього середовища 22°C, відносна вологість повітря 65%, атмосферний тиск 751 мм. рт. ст.

5 ВИПРОБУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

- 5.1 Перелік випробувального обладнання (ВО) та засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) наведений в таблиці 1.

Протокол випробування № 555/2024 від 25 вересня 2024 року

Примірник № 2

ФСУ № 7.8.2-2019 (редакція 2) від 30.01.2019

Таблиця 1

№ з/п	Найменування	Завод. №	Визначувані характеристики	Діапазон вимірів	Точність (невизнач. вимірювання)	Дата калібрування	
						останньої	наступної
1	Вимірювальний комплекс оптоелектронний ИБХ-733.0	ХК 089	Швидкість польоту кулі	1 – 2000 м/с	0,1 м/с	12.2022р	12.2025р
2	Ваги електронні ВН-150-1-Д-а	54720	Визначення ваги	0,4...150кг	± 0,04 г	07.2023р	07.2026р
3	Рулетка вимірювальна Р5УЗК	17	Визначення довжини	0... 5 м.	0,09 мм	07.2023р	07.2026р
4	Штангенциркуль цифровий ШЦЦ-1	GX12031275	Визначення довжини	0...200 мм,	± 0,05 мм	07.2023р	07.2026р
5	Штангенглибиномір ШГ-200	533.501	Визначення глибини	0...200 мм,	± 0,05 мм	07.2023р	07.2026р
6	Кутомір з ноніусом	16	Визначення кута	1... 180°С	0,74°	07.2023р	07.2026р
7	Лінійка металева 500 мм	18	Лінійні розміри	0..500 мм	0,060	07.2023р	07.2026р
8	Прибор для вимірювання глибини з торцевою гранню г-4,5мм) (МЛ)	53	Визначення глибини	0..150 мм	0,060	07.2023р	07.2026р
9	Куля сталевая (КС) d-63,5	6	Визн. плас. ПМ	1см...200см	1,6 мг	07.2023р	07.2026р
10	Барометр-анероїд контрольний М-98	509	Атмосферний тиск	300.820ммрт.с	± 1 ммрт.ст	11.2022р	11.2025р
11	Гігрометр психрометричний ВІТ-1	А001	Визначення темпер. та вологості	0...90%. 0...25°С	± 0,24 мм	07.2023р	07.2026р
12	Гігрометр психрометричний ВІТ-2	Б070	Визначення темпер. та вологості	0...90%. 15...40°С	± 0,24 мм	07.2023р	07.2026р

5.2 Перелік нестандартизованого та спеціального призначення обладнання (НСПО), а також допоміжних та витратних матеріалів наведений в таблиці 2.

Таблиця 2

№ з/п	Найменування	Призначення
1	Обладнання для кріплення зразка (ОКБ) № 3	Кріплення зразка
2	Спрямовуючий пристрій (СП) № 12	Направлення руху сталевої кулі
3	Короб з підтримуючим (пластичним) матеріалом (ПФФ-3), № 45	Кріплення зразка
4	Лазерний цілевказувач	Наведення зброї
5	Комп'ютер персональний	Відпрацювання документів

5.3 Перелік зброї (балістичних стволів), які були використані для проведення випробування наведений в таблиці 3.

Таблиця 3

№ з/п	Найменування	Кількість, од.	Примітка
1	5,45 мм автомат АК-74 № 613696	1	----
2	7,62 мм автомат АКМ № МК88397	1	----

5.4 Перелік засобів ураження, які були використані для проведення випробувань наведений в таблиці 4.

Таблиця 4

№ з/п	Опис унітарного набою	Індекс набою	Опис вражаючого елемента - кулі	Маса кулі, г	Кіл-сть набойв, що влучили в зразок, од.	Кіл-сть фактично витрач. набойв, од.
1	5,45х39 мм автоматний патрон з кулею ПС	(7Н6)	Куля 5,45 мм у металевій оболонці зі сталевим осердям	3,5	3	4
2	7,62х39 мм автоматний патрон з кулею ПС	(57Н-231)	Куля 7,62 мм у металевій оболонці зі сталевим осердям	7,6	3	4

6 РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

6.1 Випробування зразків №№ 555/2.1, 555/2.2 – проведено за нормальних кліматичних умов. Пластичність підтримуючого матеріалу було перевірено падінням сталевої кулі діаметром 63,5±0,05 мм та вагою 1043±5 г з висоти 2 м та отримано заглиблення 20 мм, 21 мм, 19 мм. Результати випробувань наведені в таблиці 5.

Таблиця 5

Об'єкт випробування	Зброя та засіб ураження	Дистанція обстрілу, м (похибка ±0,5 м)	№ пострілу	Кут влучення град. (похибка 0,5°)	Швидкість кулі V _{2,5 м}	Результати обстеження		Примітка
						Заперешкодна деформація, мм (похибка ±1) мм	Наявність пробою	
Зразок № 555/1	5,45х39 мм автоматний патрон з кулею ПС, V _{2,5} (910±15) м/с	10,0	1	0	892	---	непробій	-----
			2	0	899	---	непробій	-----
			3	0	902	---	непробій	-----
Зразок № 555/2	7,62х39 мм автоматний патрон з кулею ПС, V _{2,5} (730±15) м/с		1	0	729	---	непробій	-----
			2	0	730	---	непробій	-----
			3	0	730	---	непробій	-----

7 ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИПРОБУВАНЬ

7.1 Зразки №№ 555/2.1, 555/2.2 – жорсткі броньовані елементи з НВМПЕ в комплекті з демифером (16 мм), масою 1,14 кг, розмір М, зовнішні розміри 250х300 мм, товщина 15 мм., серійні номери АРНМН-0001, АРНМН-0002, номер партії ВН2406625, дата виготовлення 09.2024 р. витримали балістичні випробування щодо стійкості до обстрілу із застосуванням 7,62х39 мм автоматного патрону ПС (57-Н-231) та 5,45х39 мм автоматного патрону ПС (7Н6), що передбачено третім класом захисту згідно ДСТУ 8782:2018, за нормальних кліматичних умов.

8 Протокол випробування складено у 2-х примірниках:

- примірник № 1 (на 3-ох аркушах в тому числі додаток № 1, на 1-му аркуші) – у науково-випробувальному відділі (03049, м. Київ, проспект Повітряних Сил, 28, корпус № 1);
- примірник № 2 (на 3-ох аркушах в тому числі додаток № 1, на 1-му аркуші) – у ТОВ «Бронікс-Дефенс» (01014, м. Львів, вул. Жовківська, буд. 30, ЄДРПОУ 44994691).

Додатки до протоколу:

Додаток № 1: Загальний вигляд та комплектація зразків.

Додаток № 2: Акт ідентифікації зразків від 25 вересня 2024 року.

Керівник з якості:

Провідний науковий співробітник НВВ
полковник

Вадим БУЗНИЦЬКИЙ

Відповідальні виконавці випробування:

Старший науковий співробітник НВВ
полковник

Вячеслав КУХТА

Науковий співробітник НВВ
підполковник

Юрій МУРИНЕЦЬ

25 вересня 2024 року



Примітки:

1. Результати балістичних випробувань, що викладені в даному Протоколі мають відношення тільки до зразків що випробовувалися, які після випробувань повертаються замовнику.
2. Протокол є цілісним документом і може передруковуватися тільки в повному обсязі за згодою замовника та НВВ Національного університету оборони України.
3. Інформація, викладена у Протоколі стосовно конструкції виробів, місць та методів випробування є конфіденційною і не підлягає розголошенню власником протоколу. Керівництво НВВ Національного університету оборони України несе відповідальність за об'єктивність та достовірність викладених у Протоколі результатів випробувань.
4. Копії протоколу дійсні тільки після їхнього завірення НВВ Національного університету оборони України.
5. Виправлення по тексту Протоколу не допускаються, і можуть бути оформленими тільки як додаток до протоколу, який є невід'ємною частиною такого Протоколу.



Протокол випробування № 555/2024 від 25 вересня 2024 року

Примірник № 2

ФСУ № 7.8.2-2019 (редакція 2) від 30.01.2019

Аркуш 3
Аркушів 4

6. Термін зберігання Протоколу необмежений.

Додаток № 1: до Протоколу
№ 555/2024 від 25.09.2024 р



Фото зразка № 555/2.1
до випробувань



Фото маркування зразка № 555/2.1

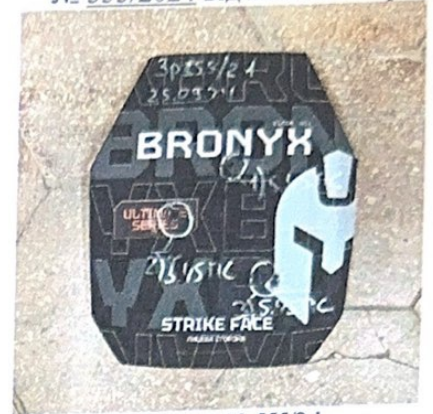


Фото зразка № 555/2.1
після випробувань

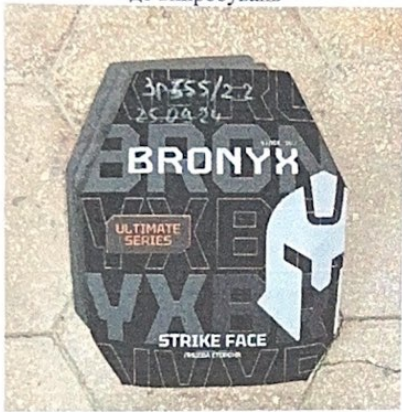


Фото зразка № 555/2.2
до випробувань



Фото маркування зразка № 555/2.2



Фото зразка № 555/2.2
після випробувань



ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник науково-випробувального відділу
науково-дослідного центру ВЕС-ПВЗЗ
Національного університету оборони України
полковник Сергій ВІСІК



**АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗРАЗКІВ
Бронеплити з НВМПЕ**

які було надано на випробування: ТОВ «Бронікс-Дефенс» (01014, м. Львів, вул. Жовківська, буд. 30, ЄДРПОУ 44994691)

Дата проведення ідентифікації: 25 вересня 2024 року

Уповноважена особа з якості науково-випробувального відділу: керівник з якості, провідний науковий співробітник НВВ полковник Бузницький В.В.
(посада, підпис, прізвище та ініціали)

склав цей Акт як свідоцтво того, що на випробування надійшов зразок: жорсткий броньований елемент (бронеплита) – 2 од.

які (який, яка) випускаються за: технологія виробництва не зазначено
(позначення та назва нормативного документа на продукцію)

Зразок № 555/2.1 – жорсткий броньований елемент з НВМПЕ в комплекті з демпфером (16 мм), масою 1,14 кг, розмір М, зовнішні розміри 250x300 мм, товщина 15 мм., серійний номер АРНМН-0001, номер партії ВН2406625, дата виготовлення 09.2024 р.

Зразок № 555/2.2 – жорсткий броньований елемент з НВМПЕ в комплекті з демпфером (16 мм), масою 1,14 кг, розмір М, зовнішні розміри 250x300 мм, товщина 15 мм., серійний номер АРНМН-0002, номер партії ВН2406625, дата виготовлення 09.2024 р.

Комплектність зразків: жорсткі броньовані елементи (бронеплити) – 2 од.

Маркування зразків нанесено на внутрішній стороні зразків.

Зразки за зовнішнім виглядом не мають ушкоджень та придатні до проведення випробувань.

Уповноважений представник НВВ
полковник

25 вересня 2024 року

Вадим БУЗНИЦЬКИЙ